



লুজ্ টালির ইজি ফিক্স

হোয়াইট সিমেন্টের
অ্যাডভান্টেজ সহ
বিড়লা হোয়াইট


টাইলস্টিক্স

ফিনিশ দুর্দান্ত । বন্ধন দুরন্ত ।



টাইলস্টিক কার্ভফিট

অধিকাংশ উপস্তরের(সাবস্ট্রেট) ওপর অত্যন্ত বিশালাকার টালি বসানোর জন্য এটি এক বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী উঁচুমানের পলিমার দ্বারা সংশোধিত এবং প্রচণ্ডভাবে বিকৃতযোগ্য অ্যাডহেসিভ যা সব রকমের নড়াচড়া সহ্যে পারে। ভালোমাপের বুলন(স্যাগ) ও স্লাম্পের ধকল প্রতিরোধ করার শক্তিতে এটি ব্যতিক্রম। 15 mm পর্যন্ত বেড থিকনেসের জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

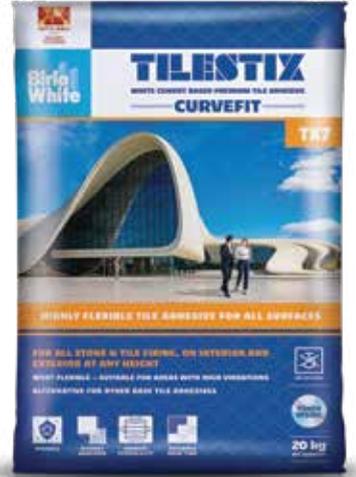

টেকসই



বেশি
বন্ধনশক্তি



সর্বাধিক
নমনীয়তা



বর্ধিত
ওপেন টাইম

বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সুবিধাসমূহঃ

- উঁচুমানের পলিমার দ্বারা সংশোধিত - বিভিন্ন পরিস্থিতিতে চমৎকার বন্ধনশক্তি।
- বর্ধিত ওপেন টাইম - বড় আকারের এবং বহিঃস্থিক পরিস্থিতির পক্ষে উপযোগী।
- বুলন(স্যাগ) প্রতিরোধক ফরমুলা - লম্বমান দেয়ালগুলোর ওপর ঝামেলা-হীন প্রয়োগের জন্য।
- জল এবং শক-প্রতিরোধক - ভেজা জায়গাতে ও বাণিজ্যিক তলগুলোর পক্ষেও উপযোগী।
- ফাটল ছড়ানো আটকাতে ভালো প্রতিরোধক।
- দীর্ঘকাল তাপসহনের ক্ষমতা - বহিঃস্থিক ও উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োগক্ষেত্রের পক্ষে আদর্শ।
- প্রচণ্ডভাবে বিকৃতযোগ্য অ্যাডহেসিভ - উপস্তরে কম্পনের সহনক্ষমতা।
- কম ভিওসি - স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য।

এসব কাজের উপযোগীঃ

অনুভূমিক ও লম্বমান তলগুলোতে, শুকনো তথা ভিজে জায়গাগুলোতে নানা ধরনের ইন্ডোর তথা আউটডোর প্রয়োগের জন্য। এটি সিমেন্ট / বাইসন / জিপসাম বোর্ড জাতীয় কাজকর্মে ড্রাইওয়ালগুলোর জন্য উপযোগী। এটি বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতেও চালু(রেগুলার) সাইজের টালিগুলো আটকানোর জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ এগুলো প্রচণ্ডভাবে ট্রাফিকের কারণে হওয়া ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারে। ভীষণ ঝাঁকুনি বা কম্পনের এলাকাতেও এটি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

প্যাকেজিংঃ 20 কেজি ব্যাগ

কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলিঃ

পট লাইফ	টেনসাইল বন্ধন	শীয়ার বন্ধন	**কভারেজ	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*শেল্ফ আয়ু
2 ঘন্টা	শুকনো পরিস্থিতিতে >1.80 N/mm ²	শুকনো পরিস্থিতিতে > 1.70 N/mm ²	আনুমানিক 60-70 ft ²	টাইপ 4'TS2'	টাইপ C2TES2	12 মাস
	ভেজা পরিস্থিতিতে >1.25 N/mm ²	ভেজা পরিস্থিতিতে > 1.25 N/mm ²				
	হিট এজিং >1.60 N/mm ²	হিট এজিং > 1.60 N/mm ²				

*সরাসরি সূর্যালোকের বাইরে, ড্যাম্পমুক্ত পরিবেশে, চরম তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষিত অবস্থাতে ঢেকে রাখা সিলবন্দি প্যাকের জন্য।

**ট্রাওয়েল নচের সাইজ, টালির ধরন ও সাইজ তথা উপস্তরের(সাবস্ট্রেটের) মসৃণতা এবং সমানতার ওপর নির্ভর করে কভারেজে তারতম্য হতে পারে। 6 mm x 6 mm স্কোয়ার নচ্ড ট্রাওয়েল ব্যবহার করে 3 mm পুরু 20 কেজি বস্তুর জন্য।

প্রয়োগের ক্ষেত্র:

ইনটিরিয়ার ফ্লোর	কার্ডফিট
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	✓
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	✓
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মাঝারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	✓
ইনটিরিয়ার ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓
৯ ফুটের বেশি	✓
এক্সটেরিয়র ফ্লোর	
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	✓
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	✓
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মাঝারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	✓
অত্যন্ত বিশাল আকারের টালি	✓
এক্সটেরিয়র ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓
৯ ফুটের বেশি	✓
বাণিজ্যিক জায়গা	✓
উচ্চ কম্পনের এলাকা	✓
শুকনো দেয়ালে প্রয়োগ	✓

ভৌত গুণধর্মসমূহ @ 25°C

ভ্যারিয়েন্ট	কার্ডফিট
মিক্সিং রেশিও, ওজনের হিসেবে	0.30 - 0.32
মিক্সড ঘণত্ব, কেজি / লিটার	1.50 - 1.60
ওপেন টাইম, মিনিটস (IS 15477: 2019)	ন্যূনতম 40
অ্যাডজাস্টেলিটি, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 40
পট লাইফ, ঘণ্টা	2
সেটিং টাইম, ঘণ্টা	24
টাইম টু ফুট ট্রাফিক, ঘণ্টা	24
টাইম টু হেভি ট্রাফিক, ঘণ্টা	28
অ্যাডহেসিভের পুরুত্ব, mm	3 - 12
প্রয়োগের তাপমাত্রা (সাবস্ট্রেট ও মেটেরিয়ালস), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	কার্ডফিট	
এইসবের মান্যতা:	4TS2	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেংথ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.5	>1.80
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.25
2. শীয়ার অ্যাডহেসন স্ট্রেংথ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.5	>1.70
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.25
c) হিট এজিং, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.60
3. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.3
4. বিকৃতি, mm	≥ 0.5	>5.5

EN 12004: 2017 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	কার্ডফিট	
এইসবের মান্যতা:	C2TES2	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. ওপেন টাইম @ 20 মিনিটস, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8
2. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.3
3. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেংথ		
a) প্রাথমিক, N/mm ²	≥ 1.0	>1.80
b) জলে ডুবানোর পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.25
c) হিট এজিং এর পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.50
d) ফ্রীজ-থ সাইকেলের পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.30
4. তির্যক বিকৃতি, mm	≥ 5.0	>5.5





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



বিশদ জানতে
স্ক্যান করুন

বিডলা হোয়াইট - আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট,

৩^{র্থ} ফ্লোর, বিডলা সেঞ্চুরিয়ন, পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই - 400030

🌐 ওয়েবসাইটঃ www.birlawhite.com | 📞 টোল-ফ্রী নং: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com